

Техническая информация

ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА ОПР-3Т ОТМЫВОЧНАЯ НА ОСНОВЕ БЕССВИНЦОВОГО СПЛАВА SAC305 (Sn96.5Ag3Cu.5)

В соответствии с ТУ 1723-015-32478424-14

Паяльная паста ОПР-3Т отмывочная на основе бессвинцового сплава SAC305 (Sn96.5Ag3Cu.5), Тип порошка 3, 4, , низкой активности некоррозионная неактивированная.

Предназначена для поверхностного монтажа электронных сборок.

Для нанесения с помощью трафаретной печати с шагом апертур от 0.2 до 0.4 мм (Тип 5) от 0.4 до 0.6 мм (Тип 4), выше 0.6 мм (Тип 3).

В соответствии с требованиями Директивы ЕС RoHS от 27 января 2003г были введены ограничения на применение оловянно-свинцовых припоев. Наиболее приемлемыми в качестве альтернативы свинцовым припоям явились припой группы Sn/Cu и Sn/Ag/Cu.

Припой SAC305 является наиболее распространенным и эффективным из группы бессвинцовых припоев для монтажа сборок. Наличие в сплаве серебра в количестве 3% позволяет проявлять лучшие, по сравнению с другими бессвинцовыми сплавами, свойства по растекаемости (в т.ч. по таким поверхностям как сталь) и по образованию дроссов в паяльной ванне.

Паяное соединение обладает достаточно высокой прочностью, пластичностью, стойкостью к термоциклированию, что сравнимо с применением оловянно-свинцовых припоев с точки зрения надежности. Паяный шов имеет блестящую и однородную поверхность. Электропроводность данного сплава значительно выше, чем у оловянно-свинцовых припоев, но стоит учитывать, что по технологическим параметрам данный припой, как и все бессвинцовые, имеет более высокую температуру оплавления и это вызывает некоторые дополнительные трудности процесса монтажа.

Характеризуется низким порообразованием.

Оплавление проводится в печах конвекционным, инфракрасным, паровым, лазерным и кондукционным методами, как в воздушной, так и азотной среде.

Продукт не токсичен.

Паяемый материал

- медь, медные сплавы
- оловянно-свинцовые поверхности
- бессвинцовые поверхности
- иммерсионное золото
- иммерсионное серебро
- иммерсионный палладий
- керамические и металлизированные поверхности, кристаллы
- OSP-поверхности

Спецификация паяльной пасты ОПР-3Т на основе сплава SAC305 (Sn96.5Ag3Cu.5) в соответствии с требованиями международных стандартов

Параметры	Значения параметров	В соответствии с НД
<i>Металлофракция</i>		
Марка припоя	SAC305 (Sn96.5Ag3Cu.5)	J-STD-006 B, IEC 61190-1-3
Содержание металлофракции	89-91 %	J-STD-006 B, IEC 61190-1-3
Тип порошка	Тип 3 (25-45) мкм Тип 4 (38-20) мкм Тип 5 (15-25) мкм	J-STD-006 B, IEC 61190-1-3
Номер сита	(-325/+500) меш (Тип 3) (-400/+635) меш (Тип 4) (-500/+735) меш (тип 5)	ASTM –E-1
Форма частиц	Сферичные	J-STD-006 B, IEC 61190-1-3

Распределение частиц	<p>Тип 3: минимум 1% частиц размером более 45 мкм, максимум 10% частиц размером менее 20 мкм</p> <p>Тип 4: минимум 1% частиц размером более 38 мкм, максимум 10% частиц размером менее 20 мкм</p> <p>Тип 5: минимум 1% частиц размером более 25 мкм, максимум 10% частиц размером менее 15 мкм</p>	J-STD-006 B, IEC 61190-1-3
----------------------	--	----------------------------


Флюсовая составляющая

Тип флюса	RELO	J-STD-004B, IEC 61190-1-1
Содержание галогенидов (Cl ⁻ , Br ⁻)	Отсутствуют	JST-D -004B, п. 3.4.1.3
Содержание фторидов (F ⁻)	Отсутствуют	JST-D - 004B, п.3.5.1.2
Испытание на реакцию Медного зеркала	J-STD-004B, п.3.6.1 ISO 9455-3	JST-D -004B, п.3.3.4.1.1 ISO 9455-5
Индукционная коррозия после пайки на медном купоне	Telcordia Belcore G-R 78 CORE, раздел 13.1 ISO 9455-17	J-STD-004B, п.3.4.1.2 ISO 9455-15
Кислотное число	(43±2) мг/г KOH	
Поверхностное сопротивление изоляции (SIR)	Прошел, SIR 8.2x10 ¹¹ Ω после отмывки водой	
Электрохимическая миграция (ECM)	Прошел, условие $IR_{final} \geq IR_{initial}/10$ соблюдается: сопротивление после 96 ч – 6.4 x10 ¹¹ Ω 168 ч – 5.8 x10 ¹¹ Ω	J-STD-004B, п.3.4.1.5
Тип отмывки	При необходимости рекомендовано отмывать ДИ водой или отмывочным средством типа ОФ-1и пр.	J-STD-004B, IPC- 610A

Характеристики пасты

Солидус /Ликвидус	217°C /220 °C	J-STD-006B
Рекомендуемая пиковая температура	(240-260)°C	
Вязкость по Брукфильду (Т-образный шпindelь)	(600 ÷1000) Па·с	J-STD-005B
Клейкость пасты	0.48 Н	J-STD-005B
Образование шариков припоя	Вероятность низкая, испытание прошла	J-STD-005B
Растекаемость пасты	83%	J-STD-005B
Осадка отпечатков пасты	Тип 3 – испытание прошла Тип 4 – испытание прошла Тип 5 испытание прошла	J-STD-005B
Время жизни на трафарете	12 ч (при температуре 22°C, влажности 70%)	

Рекомендуемый термопрофиль паяльной пасты ОПР-3Т на основе сплава SAC305 (Sn96.5Ag3Cu.5)

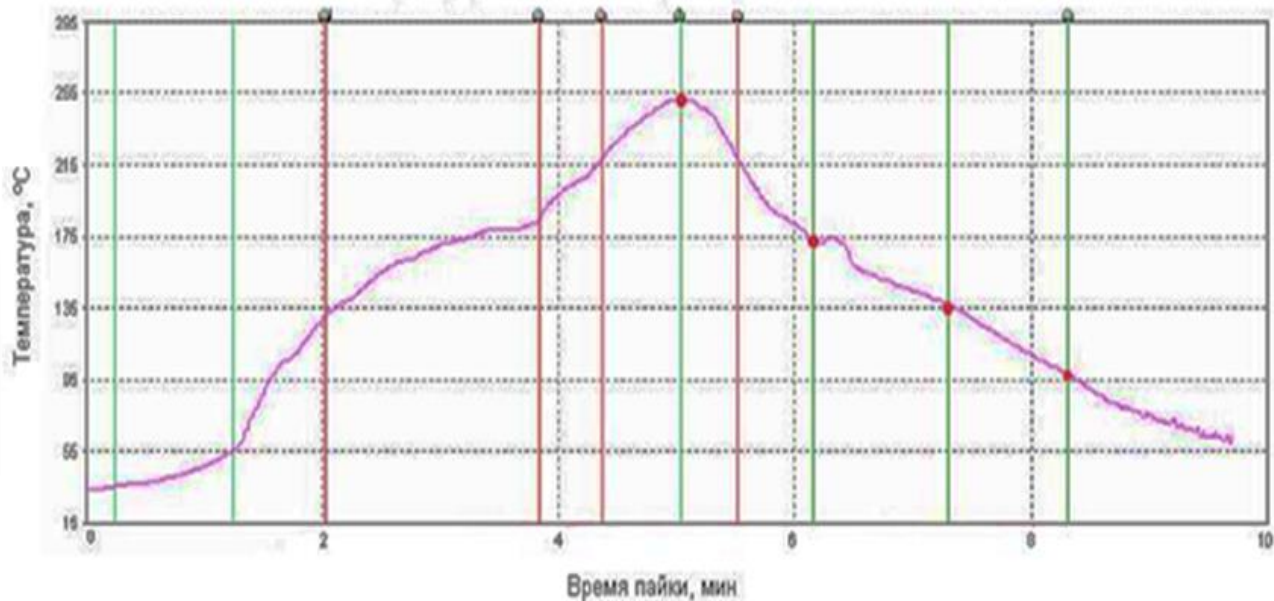

Подготовка к эксплуатации

- дать отстояться 4 часа до достижения нормальной комнатной температуры

Хранение

- хранить в плотно закрытой таре отдельно от окисляющих веществ, кислот и оснований
- не допускать попадания солнечных лучей, хранить при температуре $(4 \div 7)^\circ\text{C}$
- срок хранения 6 месяцев

Форма выпуска

- банка 500 г